← Regresar a mis cursos

# Tintes de la tierra: Aventura en el Mundo de los Colores Naturales

**9.8% completado**

★ - ★ - ★ - ★ - ★

Ver 5 opiniones

Continuar con la clase

Clases | Foro | Sobre el curso

## Clases en vivo

| | | |
|---|---|---|
| ▶ | Clase 1 en vivo / Descubriendo la Magia de los Colores Naturales: Introducción al Arte del Teñido con Materias Primas de la Tierra | 01:03:22 |
| ▶ | Clase 2 en vivo / Explorando la Riqueza Textil de la Naturaleza: Introducción al Tratamiento de Fibras y Textiles de Origen Natural | 53:20 |
| ▶ | Clase 3 en vivo / Teñido Armónico: Explorando la Paleta de la Naturaleza con Tintes Naturales | 16:33 |
| ▶ | Clase 4 en vivo / Tintes de la tierra , especies tintoreas | 01:14:29 |
| ▶ | Clase 5 / teñido natural , especies prehispánicas | 59:14 |
| ▶ | Clase 6 en vivo | 56:59 |
| ▶ | Clase 7 / PH y tratamiento textil | 37:56 |

| | | |
|---|---|---|
| ▶ | Clase 8 en vivo / Pigmentos laca en polvo para conservación | 01:03:54 |
| ▶ | Clase 9 y 10 / Teñir con hierro y clasificación de especies tintóreas | 01:41:28 |
| ▶ | Clases 11 y 12 en vivo | 01:02:36 |

## Modulo 1 Mordentado de fibras naturales

| | | |
|---|---|---|
| ▶ | Introducción al tratamiento de las fibras y textiles | 17:38 |
| ▶ | Clase 1 EL PH en los textiles y los tintes | 11:12 |
| ▶ | Clase 2 Lavado y mordentado general de las fibras y textiles | 15:01 |
| ▶ | Clase 3 Mordentados especiales | 13:39 |
| ▶ | Clase por zoom Tratamiento textil | 01:06:10 |
| PDF | Formula de mordentado general lana | ✓ |
| PDF | Formulario para tratamiento de fibras vegetales | ✓ |

## Modulo 2 Tintes amarillos

| | | |
|---|---|---|
| ▶ | ¿Qué es el zacatlaxcalli? | 01:58 |
| ▶ | Clase 1 Teñir con zacatlaxcalli | 10:19 |
| PDF | 2 formulas para teñir con zacatlaxcalli | ✓ |
| ▶ | Clase 2 Teñir con flor de cempoalxochitl | 09:17 |
| ▶ | Clase 3 Teñir con palo azul | 03:08 |
| ▶ | Tintes amarillos clase por zoom | 56:16 |

Dos colores de flor de Cempoalxochitl ✓

## Modulo 3 Tintes rojos

| | |
|---|---|
| Clase por zoom, tintes rojos | 45:57 |
| Clase 1 Palo Brasil | 06:53 |
| Dos colores de Palo Brasil (formulas) | |
| Clase 2 Achiote | 03:29 |
| Clase 3 Grana cochinilla | 06:37 |
| Dos colores de grana cochinilla (formulas) | |

## Modulo 4 Tintes morados

| | |
|---|---|
| Clase 1 Palo Campeche | 05:20 |
| Clase 2 Muitle | 03:07 |

## Modulo 5 Tinte Azul de Índigo

| | |
|---|---|
| Formula 3 - 2 -1 con añil | 18:07 |
| Formula de añil (índigo) con hierro | 21:13 |
| Teñido de reserva con cera y tinte de índigo | 08:12 |

## Modulo 6 Tintes especiales

| | |
|---|---|
| Clase 1 Teñir con orégano | 04:39 |

| | |
|---|---|
| Clase 2 Teñir con nuez negra | 03:32 |
| Resultados finales | 03:03 |
| Cartas de color | 04:29 |
| Ultima clase en vivo | 15:31 |

## Modulo 7 Teñido mineral colores del inframundo

| | |
|---|---|
| Clase 1 Proceso completo de teñido con minerales | 27:41 |
| Clase 2 Pintura natural en frío para impresión textil | 32:01 |

## Modulo 8 Impresión botánica y teñido textil

| | |
|---|---|
| Modulo 1 Impresión natural lana/ portador | 17:33 |

## Modulo 9 Teñido textil con técnica de shibori

| | |
|---|---|
| Obtención de tintes | 04:54 |
| Diseños iniciales | 06:22 |
| Diseños básicos | 02:39 |
| Diseños complementarios | 03:05 |
| Resultados | 08:09 |
| Colores complementarios | 01:16 |

## Modulo 10. Tintes a partir de especies deshidratadas

| | | |
|---|---|---|
| ▶ | Clase 1 Flores amarillas | 09:42 ✓ |
| ▶ | Clase 2 Flor de Hibiscus | 20:21 |

## Bibliografía complementaria

# Formula para teñir con grana cochinilla
# Color magenta

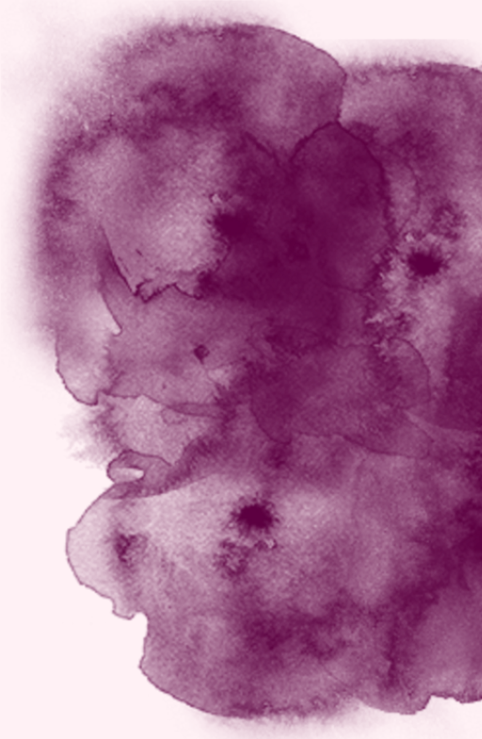

50 gr. de grana cochinilla
5 gr. de bicarbonato de sodio
5 gr. de alumbre en polvo
100 gr. de lana o algodón mordentado en alcalino
Mortero
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Muele finamente la grana cochinilla hasta obtener un pigmento.
- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona las sales metálicas, disuelve perfectamente, introduce el pigmento molido de la grana cochinilla
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 45 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con grana cochinilla con achiote

50 gr. de grana cochinilla
5 gr. crémor tártaro
10 gr. de achiote en polvo (ya preparado)
100 gr. de lana o algodón mordentado en alcalino
Mortero
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Muele finamente la grana cochinilla hasta obtener un pigmento.
- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona la sal metálica, disuelve perfectamente, introduce el pigmento molido de la grana cochinilla y el del achiote, mezcla perfectamente
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 45 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con palo Brasil
# Color rojo oscuro

250 gr. de palo Brasil astillado
100 gr. de lana o algodón mordentado en alcalino
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona el palo de Brasil astillado
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente  por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 45 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con palo Brasil
# Color rojo naranja

250 gr. de palo Brasil astillado
5 gr. de crémor tártaro
100 gr. de lana o algodón mordentado en acido
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona el crémor tártaro, disuelve perfectamente, introduce  el palo de Brasil astillado.
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente  por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 45 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con flor de cempoalxochitl amarillo medio

250 gr. de pétalos de flor de cempoalxochitl
100 gr. de lana o algodón
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona los pétalos de flor de cempoalxochitl
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente  por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada el color variara de acuerdo al tipo de mordentado)
- Hierve por 30 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con flor de cempoalxochitl
# Color shedron

250 gr. de pétalos de flor de cempoalxochitl
3 gr. de bicarbonato de sodio
100 gr. de lana o algodón mordentado en alcalino
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona el bicarbonato de sodio, disuelve perfectamente y agrega la flor de cempoalxochitl troceada lo mas fino posible.
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 30 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con zacatlaxcalli amarillo brillante

250 gr. de zacatlaxcalli
100 gr. de lana o algodón
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona el zacatlaxcalli troceado lo más finamente posible
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente  por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 30 minutos, retira del fuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Formula para teñir con zacatlaxcalli amarillo mango (alcalino)

250 gr. de zacatlaxcalli
100 gr. de lana o algodón
2 gr. de cal
1 gr. de bicarbonato de sodio
Olla de peltre
Cuchara de peltre

Procedimiento

- Vierte el agua dentro de la cacerola y adiciona las la cal y el bicarbonato de sodio, disuelve perfectamente y agrega el zacatlaxcalli troceado lo más finamente posible
- Macera una noche
- Al día siguiente lleva a punto de fusión, hirviendo la fibra vegetal dentro del medio solvente  por 10 minutos , retira del fuego , una vez tibio cuela el tinte y verifica que esté limpio de impurezas.
- Agrega la fibra textil pre mordentada
- Hierve por 30 minutos, retira del fiuego, puedes dejar reposando la fibra 24 horas más para una mejor fijación
- Enjuaga hasta que el agua salga limpia
- Deja secar a la sombra

# Tratamiento de fibras textiles de origen vegetal

Lavar la fibra con agua y jabón y enjuagar perfectamente.

Descrudar

Ablandar

Mordentar

Teñir

**Formula de descrudado**

2 gr. de sosa caustica
Por litro de agua
Que la solución sea suficiente para cubrir las fibras que se van a mordentar
Hervir la fibra por 10 minutos y enjuagar perfectamente

**Formula de ablandado**

2 gr. de ácido oxálico
Por litro de agua
Que la solución sea suficiente para cubrir las fibras que se van a mordentar
Hervir la fibra por 10 minutos y enjuagar perfectamente

**Formula de mordentado**

9 gr. de alumbre en polvo
6 gr. de crémor tátaro
Por litro de agua
Que la solución sea suficiente para cubrir las fibras que se van a mordentar

# Tratamiento de fibras textiles de origen animal

Lavar la fibra con agua y jabOn y enjuagar perfectamente.

Mordentar en formula general y/o especificas

Teñir

Formula

9 gr. de alumbre en polvo
6 gr. de crémor tátaro
Por litro de agua
Que la solución sea suficiente para cubriri las fibras que se van a mordentar